



CONTREPLAQUÉ COMBI

Composition

Faces en hêtre et alternance de plis hêtre et peuplier à l'intérieur

Formats standards

2500 x 1500 mm

Épaisseur

Jusqu'à 50 mm

Qualité B/BB // BB/BB // C+/C

Collage MUF (Norme EN 314)

Classe 2, Classe 3

Avantages

- + Stabilité et facilité à la découpe et à l'usinage accrues
- + Endurant aux chocs et à la flexion
- + Performances mécaniques élevées grâce à la stabilité du hêtre et à la légèreté du peuplier

Applications

Tout type d'agencement, aménagement intérieur des espaces commerciaux, habillage de mur ou réalisation de rayonnage, présentoir et autres éléments décoratifs d'une boutique ou d'un restaurant, structure, revêtement et autres applications intérieures du second œuvre.

FICHE TECHNIQUE


TABLEAU RÉCAPITULATIF CONTREPLAQUÉ COMBI 18 mm

Caractéristiques	Méthode d'essai	Unité	Moyenne générale des panneaux	Écart type sur moyenne	Quantile sup. U ^a 95% ⁽¹⁾	Quantile inf. L ^a 5% ⁽¹⁾	Classification
Masse volumique	NF EN 323	kg/m ³	620	8,7			
Résistance à la flexion sens long	NF EN 310	N/mm ²	68,6	5,8		56,9	F30/30
Résistance à la flexion sens large	NF EN 310	N/mm ²	50,1	1,7		46,7	
Module d'élasticité en flexion sens long	NF EN 310	N/mm ²	6993	254		6480	E60/40
Module d'élasticité en flexion sens large	NF EN 310	N/mm ²	4615	232		4146	
Arrachement de vis - face	NF EN 320	daN	174	7			
Arrachement de vis - chant	NF EN 320	daN	153	19			

* Rapport d'essais N°403/21/0429/A-1-V1 du 7 juillet 2021
Rapport d'essais N°403/21/0429/B-1-V1 du 19 juillet 2021

COLISAGE

	2500x1500 mm B/BB MUF (II)
Épaisseur (mm)	Panneaux / Palette
4	200
5	160
6	133
8	100
10	80
12	66
15	53
18	45
20	40
22	36
25	32
30	27
40	20
50	16

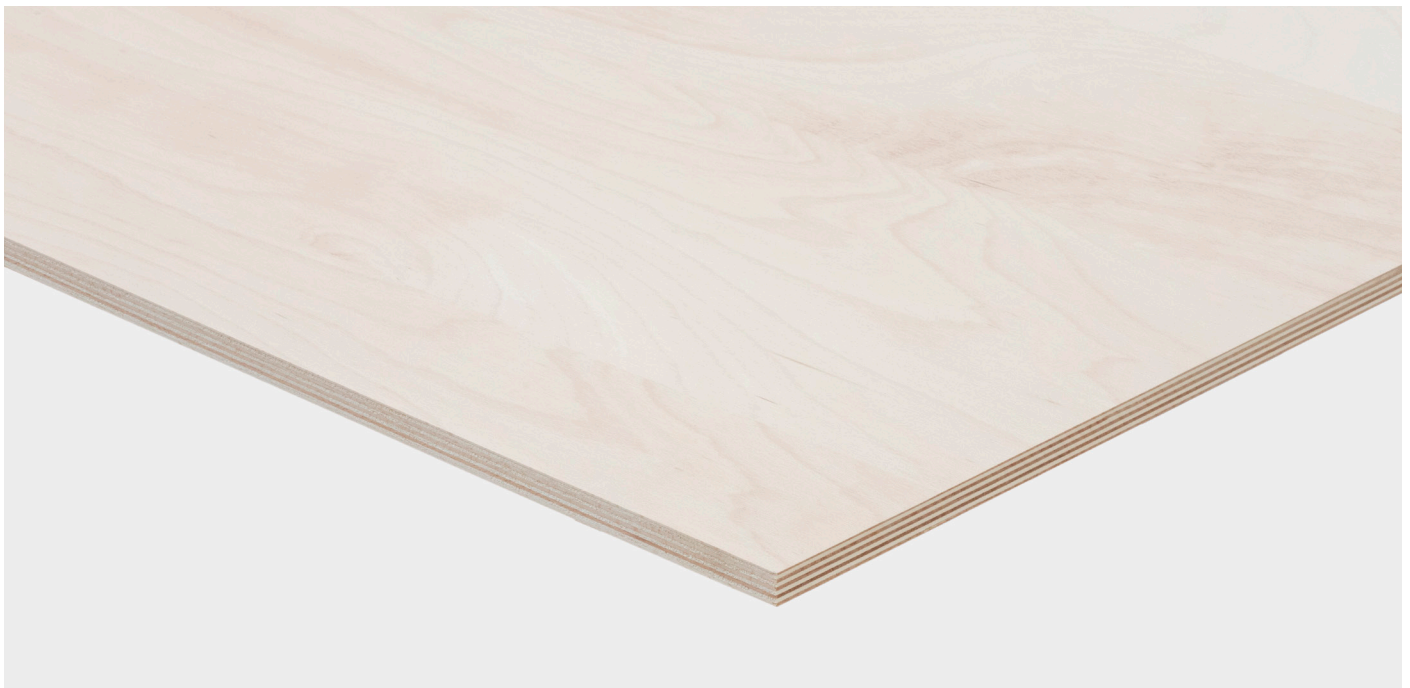

Ets Fernand Brugère
Chemin de Massingy
21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE
+33 3 80 91 11 35
contact@brugere.fr
brugere.fr

MANUFACTURE 100 % FRANÇAISE

